



INSO
1608-1
3rd Revision
2023

Identical with
EN 12390-1: 2021

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iran National Standards Organization



استاندارد ملی ایران
۱۶۰۸-۱
تجدیدنظر سوم
۱۴۰۱

بتن سخت شده – قسمت ۱: شکل، ابعاد،
ساختمان آزمونهای قالبها

**Hardened concrete —
Part 1: Shape, dimensions and other
requirements for specimens and moulds**

ICS: 91.100.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@inso.gov.ir

وبگاه: <http://www.inso.gov.ir>

Iran National Standards Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@inso.gov.ir

Website: <http://www.inso.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آرمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«بتن سخت شده- قسمت ۱: شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونهای و قالبها»

سمت و / یا محل اشتغال

رئیس:

فرهاد احمدنیا

(کارشناس ارشد مهندسی عمران- خاک و پی)

دبیر:

زمانی فر، الهام

(دکتری شیمی- شیمی معدنی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت عمران دشت فراساز

اسماعیلی طاهری، محسن

(کارشناس ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک)

امینیان، نیما

(دکتری مهندسی عمران)

ایار، پویان

(دکتری مهندسی عمران- راه و ترابری)

پرویزی، سعید

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری)

پورعبدالله، هادی

(کارشناسی شیمی کاربردی)

حسین‌پور، محمد

(دکتری مهندسی عمران- راه و ترابری)

خانی، حامد

(دکتری مهندسی عمران- راه و ترابری)

ذوقی، فاطمه

(کارشناسی شیمی کاربردی)

رسولی، بهزاد

(کارشناسی صنایع شیمیابی)

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

شرکت پرشیا قیر توک

قیران پخش ستاره ایرانیان

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شرکت پالایش حصار مهران

شرکت نفت پاسارگاد

سمت و / یا محل اشتغال

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رئیس قاسمی، امیرمازیار

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

زنگانه، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری)

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صاعدی، هومن

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی)

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

محمدی، زهرا

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی- زمین‌شناسی مهندسی)

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

محمودی‌نیا، نادر

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری)

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مهاجرانی، نیکوسادات

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری)

ویراستار

سازمان ملی استاندارد ایران

عباسی رزگله، محمدحسین

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت)

فهرست مندرجات

عنوان	صفحة
پیش گفتار	...
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ اصطلاحات و تعاریف	۱
۴ شکل، ابعاد و رواداری آزمونه‌ها	۲
۵ قالب‌ها	۶
پیوست الف (الزامی) کاربرد استاندارد EN ISO 1101 در آزمونه‌های بتنی و قالب‌ها	۹
پیوست ب (الزامی) ارزیابی تخت بودن آزمونه‌ها و قالب‌ها	۱۱

پیش‌گفتار

استاندارد «بتن سخت شده — قسمت ۱: شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونهای و قالب‌ها» که نخستین بار در سال ۱۳۵۵ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای سومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نهضد و هفتاد و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و صالح و فرآوردهای ساختمانی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه سال ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظر توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۰۸-۱: سال ۱۳۹۳ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

EN 12390-1:2021: Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای بتن سخت شده است، سایر قسمتهای این مجموعه شامل استانداردهای زیر است:

- قسمت ۲: ساخت و عمل آوری آزمونهای برای آزمون های مقاومت؛

- قسمت ۳: تعیین مقاومت فشاری آزمون ها- روش آزمون.

- Part 4 Testing hardened concrete. Compressive strength. Specification for testing machines;

- Part 5 Testing hardened concrete. Flexural strength of test specimens;

- Part 6 Testing hardened concrete. Tensile splitting strength of test specimens;

- Part 7 Testing hardened concrete. Density of hardened concrete;

- قسمت ۸: تعیین عمق نفوذ پذیری بتن سخت تحت تحریف فشار آب- روش آزمون؛

- Part 9 Testing hardened concrete :Freez-thaw resistance with de-icing salts. Scaling;

- قسمت ۱۰: تعیین مقاومت بتن در برابر کربناتیون بر حسب سطوح کربن دی اکسید جوی؛

- Part 11 Testing hardened concrete. Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion

- Part 12 Testing hardened concrete. Determination of the carbonation resistance of concrete. Accelerated carbonation method

- Part 13 Testing hardened concrete. Determination of secant modulus of elasticity in compression

- Part 14 Testing hardened concrete. Semi-adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process

- Part 15 Testing hardened concrete. Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process

- Part 16 Testing hardened concrete. Determination of the shrinkage of concrete

- Part 17 Testing hardened concrete. Determination of creep of concrete in compression

- Part 18 Testing hardened concrete. Determination of the chloride migration coefficient

- Part 19 Testing of hardened concrete. Determination of electrical resistivity.

- Part 19: Determination of resistivity

- قسمت ۱۲۲: تعیین مقاومت بتن در برابر کربناتیون بر حسب سطوح کربن دی اکسید جوی.

بتن سخت شده - قسمت ۱: شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونهای و قالبها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شکل، ابعاد و رواداری آزمونهای بتنی ساخته شده به شکل‌های مکعب، استوانه و منشور و قالب‌های لازم برای تولید آن‌ها است.

یادآوری- رواداری‌های مشخص شده در این استاندارد بر اساس نیازهای آزمون مقاومت فشاری است، اما از این رواداری‌ها برای آزمون ویژگی‌های دیگر بتن نیز می‌توان استفاده کرد، انتخاب شکل قالب براساس شکل تعیین شده برای نمونه بتن در مقاومت مشخصه باید انجام شود.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2.1 EN ISO 1101, Geometrical Product Specification (GPS) – Geometrical Tolerancing – Tolerances of Form, Orientation, Location and Run-out (ISO 1101)

2.2 EN 206, Concrete – Specification, Performance, Production and Conformity

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد EN ISO 1101، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌روند:

۱-۳

اندازه اسمی

nominal size

۲- پایگاه داده‌های واژگان IEC و ISO برای استانداردسازی در وبگاه‌هایی به آدرس زیر قرار دارد:

<https://www.electropedia.org/>
<https://www.iso.org/obp>

معمولًاً برای بیان اندازه آزمونه استفاده می‌شود.

۲-۳

اندازه انتخابی

designated size

اندازه آزمونه بر حسب میلی‌متر است، که توسط استفاده کننده از این استاندارد از بین اندازه‌های اسمی مجاز انتخاب و بیان می‌شود.

۴ شکل، ابعاد و رواداری آزمونه‌ها


۱-۴ کلیات

برای اندازه‌گیری تخت بودن^۳، قائم بودن^۴ و راست و مستقیم بودن^۵ آزمونه‌های بتنی و قالب‌ها مطابق استاندارد EN ISO 1101، به پیوست الف مراجعه شود.

برای هر یک از شکل‌های مکعبی، استوانه‌ای و منشوری آزمونه، اندازه اسمی (d) (به شکل ۱، شکل ۲ و شکل ۳ مراجعه شود) باید حداقل سه و نیم برابر حداکثر اندازه سنگدانه‌های بتن (D_{max}) طبق استاندارد EN 206-1 انتخاب شود.

۲-۴ آزمونه‌های مکعبی

۱-۲-۴ اندازه‌های اسمی

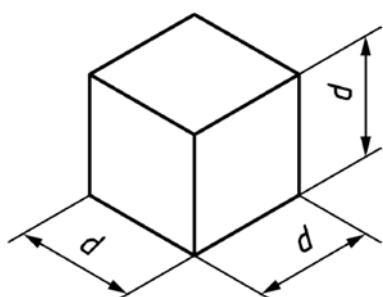

۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۰۰	اندازه اسمی (d), mm
۳/۰	۲/۵	۲/۰	۱/۵	۱/۰	رواداری فاصله بین دو سطح قالب‌گیری شده، mm
۴/۵	۳/۷۵	۳	۲/۲۵	۱/۵	رواداری فاصله بین سطح صاف شده و تحتانی آزمونه، mm
۰/۱۸	۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۰۹	۰/۰۶	رواداری تخت بودن سطوح بارگذاری، mm

۳- Flatness

۴- Perpendicularity

۵- Straightness

شکل ۱- اندازه‌های اسمی و رواداری‌ها-آزمونه‌های مکعبی

۲-۲-۴ اندازه‌های انتخابی

اندازه‌های انتخابی آزمونه‌های مکعبی می‌تواند در محدوده $\pm 10\%$ اندازه اسمی انتخاب شوند.

۳-۲-۴ رواداری‌ها

۱-۳-۲-۴ رواداری فاصله بین دو سطح قالب‌گیری شده 10% اندازه انتخابی (d) است.


۲-۳-۲-۴ رواداری فاصله بین سطح صاف شده بالایی و سطح تحتانی قالب‌گیری شده 15% اندازه انتخابی (d) است.

۳-۲-۴ رواداری تخت بودن سطوح بارگذاری 0.0006 برابر اندازه انتخابی (d) بر حسب میلی‌متر است (به پیوست ب مراجعه شود).

۴-۳-۲-۴ رواداری قائم بودن سطوح جانبی آزمونه مکعبی نسبت به سطح تحتانی قالب‌گیری شده 0.5 mm است.

۳-۴ آزمونه‌های استوانه‌ای

۱-۳-۴ اندازه‌های اسمی

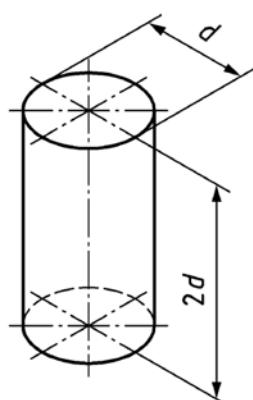

۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	^(۱) ۱۱۳	۱۰۰	اندازه اسمی (d), mm
۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۱۳	۱۰	رواداری قطر انتخابی (d), mm
۰.۱۸	۰.۱۵	۰.۱۲	۰.۹	۰.۰۶۷۸	۰.۰۶	رواداری تخت بودن سطوح بارگذاری, mm
۲.۱۰۰	۱.۷۵۰	۱.۴۰۰	۱.۰۵۰	۰.۷۹۱	۰.۷۰۰	رواداری قائم بودن سطوح جانبی آزمونه، mm
۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۱.۳	۱۰	رواداری ارتفاع آزمونه استوانه‌ای (2d), mm
						^(۱) سطح بارگذاری 1000 mm^2 است.

شکل ۲- اندازه‌های اسمی و رواداری‌ها-آزمونه‌های استوانه‌ای

۲-۳-۴ اندازه‌های انتخابی

اندازه‌های انتخابی آزمونهای استوانه‌ای می‌تواند در محدوده $\pm 10\%$ اندازه اسمی انتخاب شوند.

۳-۳-۴ رواداری‌ها

۱-۳-۳-۴ رواداری قطر آزمونه استوانه‌ای٪ $1/0$ قطر انتخابی (d) است.

۲-۳-۳-۴ رواداری تخت بودن سطوح بارگذاری، $0/0006$ برابر قطر انتخابی (d) بر حسب میلی‌متر است (به پیوست ب مراجعه شود).

۳-۳-۳-۴ رواداری قائم بودن سطح جانبی آزمونه استوانه‌ای نسبت به سطح تحتانی قالب‌گیری شده $0/007$ برابر قطر انتخابی (d) بر حسب میلی‌متر است.

۴-۳-۳-۴ رواداری ارتفاع آزمونه استوانه‌ای (2d)،٪ 5 ارتفاع است.

۵-۳-۴ برای آزمونهایی که برای آزمون مقاومت کششی غیرمستقیم استفاده می‌شوند رواداری راست بودن خط مولد استوانه، $0/2$ mm است.

۴-۳-۴ نحوه کاربرد رواداری‌ها


۱-۴-۳-۴ رواداری آزمونهای استوانه‌ای که وجود انتهایی آن قالب‌گیری یا با ساییدن آماده‌سازی شده است، باید طبق زیربند ۳-۳-۴ باشد.

۲-۴-۳-۴ رواداری آزمونهای استوانه‌ای که دو سر آن با گوگرد، سیمان با آلومینیم بالا یا مواد مشابه کلاهک‌گذاری شده است، باید قبل از کلاهک‌گذاری با زیربند ۳-۳-۴-۱ و پس از کلاهک‌گذاری با زیربند ۳-۳-۴-۲، زیربند ۳-۳-۴-۳ و زیربند ۴-۳-۳-۴ اनطباق داشته باشد.

۳-۴-۳-۴ رواداری آزمونهای استوانه‌ای که دو سر آن با روش جعبه ماسه یا روش‌های مشابه آماده‌سازی شده است، باید قبل از کلاهک‌گذاری با زیربند ۴-۳-۳-۴-۱ و زیربند ۴-۳-۳-۴ و پس از قرار دادن جعبه(ها) با زیربند ۳-۳-۴-۳ انطباق داشته باشد.

آزمونهای منشوری ۴-۴

۱-۴-۴ اندازه‌های اسمی

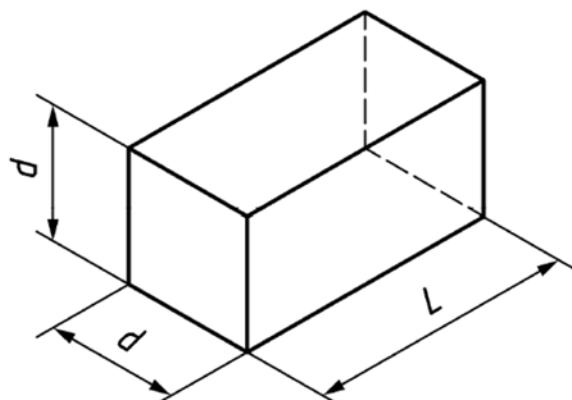

۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۰۰	۷۰	اندازه اسمی (d), mm
۳/۰	۲/۵	۲/۰	۱/۵	۱/۰	۰/۷	رواداری فاصله بین دو سطح قالب‌گیری شده، mm
۴/۵	۳/۷۵	۳/۰	۲/۲۵	۱/۵	۱/۰۵	رواداری فاصله بین سطح صاف شده و تحتانی آزمونه، mm

شکل ۳-اندازه‌های اسمی و رواداری‌ها - آزمونهای منشوری

۲-۴-۴ اندازه‌های انتخابی

اندازه‌های انتخابی (d) آزمونهای منشوری می‌تواند در محدوده $\pm 10\%$ اندازه اسمی انتخاب شوند.

۳-۴-۴ رواداری‌ها

۱-۳-۴-۴ رواداری فاصله بین دو سطح قالب‌گیری شده، $1/0$ ٪ اندازه انتخابی (d) است.

۲-۳-۴-۴ رواداری فاصله بین سطح صاف شده بالایی و سطح تحتانی قالب‌گیری شده، $1/5$ ٪ اندازه انتخابی (d) است.

۳-۳-۴-۴ رواداری قائم بودن سطوح جانبی آزمونه منشوری نسبت به سطح تحتانی قالب‌گیری شده، $0/5$ mm است.

۴-۳-۴-۴ رواداری راست بودن سطحی که باید در آزمون مقاومت خمشی در تماس با تکیه‌گاه غلتکی باشد، $0/3$ mm است.

۵-۳-۴-۴ در آزمونهایی که برای آزمون مقاومت کششی غیرمستقیم استفاده می‌شوند رواداری راست بودن سطح بارگذاری، $0/3$ mm است.

۵-۴ اندازه‌گیری ابعاد و شکل آزمونه‌ها

۱-۵-۴ آزمونه‌ها را باید برای انطباق با زیربند ۳-۴، زیربند ۴-۴ اندازه‌گیری یا بررسی کرد، مگر در مواردی که مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد آزمونه‌ها با قالب‌های واسنجی شده^۶ ساخته شده‌اند.

یادآوری - برای بررسی ابعاد از سنجه‌های برو یا نرو^۷ یا روش مناسب دیگر می‌توانید استفاده کنید.

۲-۵-۴ اگر مدارکی وجود دارد که آزمونه‌ها با قالب‌های واسنجی تهیه شده‌اند، فقط الزامات زیربند ۱-۳-۲-۴ و زیربند ۲-۳-۲-۴ یا زیربند ۲-۳-۳-۴، زیربند ۴-۳-۳-۴ یا زیربند ۴-۳-۱، زیربند ۲-۳-۴ به ترتیب برای آزمونه‌های مکعبی، استوانه‌ای یا منشوری باید بررسی شود.

یادآوری ۱- برای بررسی ابعاد از سنجه‌های برو/نرو یا روش مناسب دیگر می‌توانید استفاده کنید.

یادآوری ۲- اگر سطحی که نسبت به تخت بودن واسنجی شده است برای ساختن سطح بارگذاری استفاده می‌شود، لازم نیست زیربند ۳-۳-۲-۴ انجام شود.

یادآوری ۳- راهنمای اندازه‌گیری تخت بودن سطوح بارگذاری در پیوست ب ارائه شده است.

۵ قالب‌ها

۱-۵ کلیات

۱-۱-۵ قالب‌ها باید آب‌بند و غیرجاذب باشند.

یادآوری - برای آب‌بند کردن قالب‌ها، می‌توانید اتصالات قالب‌ها را با موم، روغن یا گریس اندود کنید.

قالب‌ها (به غیر از قالب‌های واسنجی شده طبق زیربند ۲-۵) می‌توانند از هر ماده‌ای که برای تولید آزمونه‌های بتنی مناسب است، ساخته شوند.

۲-۵ قالب‌های واسنجی شده

۱-۲-۵ کلیات

قالب‌های واسنجی شده باید از فولاد یا چدن (که از مواد مرجع هستند) ساخته شوند. اگر قالب‌ها از مواد دیگری ساخته شده‌اند، باید داده‌هایی که نشان دهد عملکرد این قالب‌ها در دراز مدت معادل قالب‌های واسنجی شده فولادی یا چدنی است، موجود باشد.

۶- Calibrated moulds

۷- Go/no go gauges

همه قطعات قالب‌های واسنجی باید به اندازه کافی مقاوم باشند تا هنگام متصل کردن قطعات و استفاده دچار تغییر شکل نشوند.

اجزای قالب، به جز صفحه کف قالب، باید نشانه‌گذاری شوند.

۲-۲-۵ قالب‌های واسنجی شده برای آزمونه‌های مکعبی

۱-۲-۵ قالب‌ها برای ساخت آزمونه‌های مکعبی مطابق با زیربند ۲-۴ مناسب است.

۲-۲-۵ رواداری اندازه انتخابی (d) قالب‌های مکعبی متصل شده، $0,5\%$ است.

۳-۲-۵ رواداری تخت بودن چهار وجه جانبی قالب، $0,0006$ برابر اندازه انتخابی (d) برحسب میلی‌متر است.

۴-۲-۵ رواداری تخت بودن رویه بالایی صفحه کف قالب $0,001$ برابر اندازه انتخابی (d) برحسب میلی‌متر است.

۵-۲-۵ رواداری قائم بودن سطوح جانبی قالب نسبت به یکدیگر (سطح مجاور) و همچنین نسبت به صفحه کف قالب، $0,5\text{ mm}$ است.

یادآوری - در صورت لزوم، رواداری مسطح بودن را می‌توان با باز کردن قالب اندازه‌گیری کرد (به پیوست ب مراجعه شود).

۳-۲-۵ قالب‌های واسنجی شده برای آزمونه‌های استوانه‌ای

۱-۳-۵ قالب‌ها برای ساخت آزمونه‌های استوانه‌ای مطابق با زیربند ۳-۴ مناسب است.

۲-۳-۵ رواداری قطر انتخابی (d) و ارتفاع انتخابی (2d) قالب‌های استوانه‌ای، $0,5\%$ است.

۳-۳-۵ رواداری تخت بودن کف قالب $0,0006$ برابر اندازه انتخابی (d) برحسب میلی‌متر است.

۴-۳-۵ رواداری قائم بودن سطح جانبی قالب نسبت به کف قالب، $0,5\text{ mm}$ است.

یادآوری - در صورت لزوم، رواداری تخت بودن را می‌توان با باز کردن قالب اندازه‌گیری کرد (به پیوست ب مراجعه شود).

۴-۲-۵ قالب‌های واسنجی شده برای آزمونه‌های منشوری

۱-۴-۵ قالب‌ها برای ساخت آزمونه‌های منشوری مطابق با زیربند ۴-۴ مناسب است.

۲-۴-۵ رواداری ارتفاع و عرض انتخابی (d) قالب‌های منشوری متصل شده، $0,5\%$ است.

۳-۴-۵ رواداری تخت بودن سطوح داخلی $0,002$ برابر اندازه انتخابی (d) برحسب میلی‌متر است.

۴-۴-۲-۵ رواداری تخت بودن رویه بالایی صفحه کف قالب ۰,۰۰۴ برابر اندازه انتخابی (d) بر حسب میلیمتر است.

۴-۴-۲-۵ برای سطوح قالب با ابعاد بزرگتر از ۱۵۰ mm میلیمتر، رواداری تخت بودن زیربند ۳-۴-۲-۵ و زیربند ۴-۴-۲-۵ روی هر ۱۵۰ mm طول، باید به کار برده شود.

۴-۴-۲-۵ رواداری قائم بودن سطوح جانبی نسبت به صفحه کف قالب، mm ۰,۵ است.
یادآوری - در صورت لزوم، رواداری تخت بودن را می‌توان با باز کردن قالب اندازه‌گیری کرد (به پیوست ب مراجعه شود).

پیوست الف


(الزامی)

کاربرد استاندارد EN ISO 1101 در آزمونهای بتنی و قالبها

الف-۱ کلیات

استاندارد EN ISO 1101 رواداری مشخصات هندسی قالبها را شرح می‌دهد. شکل الف-۱، شکل الف-۲ و شکل الف-۳ کاربردهای ویژه این استاندارد را برای اندازه‌گیری آزمونهای بتنی و قالبها نشان می‌دهد.

الف-۲ تخت بودن

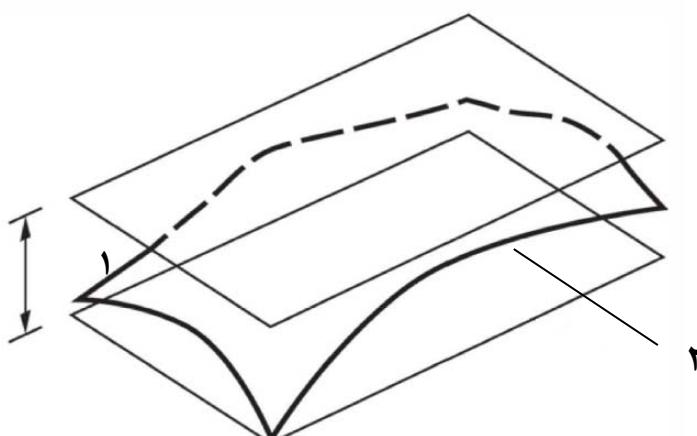


راهنمای:

- ۱ واداری تخت بودن؛
- ۲ سطحی که رواداری تخت بودن آن بررسی می‌شود.

شکل الف-۱- اندازه‌گیری تخت بودن

الف-۳ قائم بودن

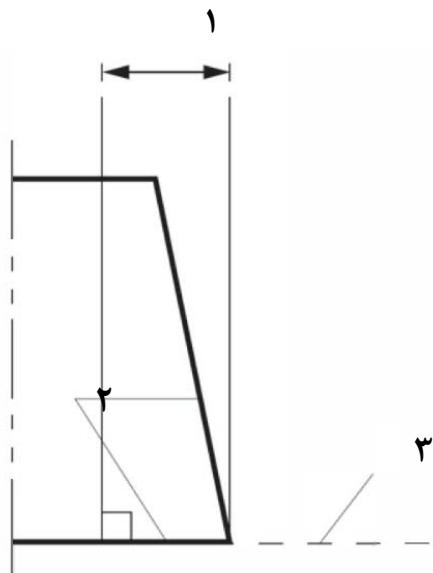


راهنمای:

- | | |
|---|--|
| ۱ | رواداری قائم بودن؛ |
| ۲ | سطحی که رواداری قائم بودن آن بررسی می‌شود؛ |
| ۳ | سطح مجاور به عنوان سطح مبنا. |

شکل الف-۲- اندازه‌گیری قائم بودن

الف-۴ راست بودن

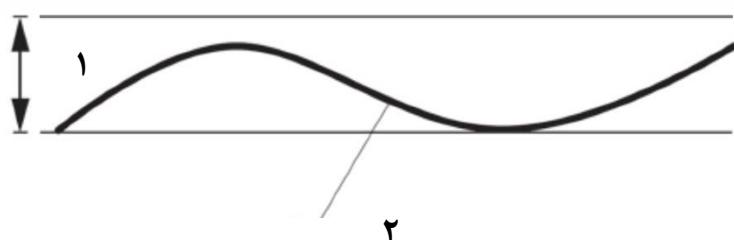

راهنمای:

- | | |
|---|---|
| ۱ | رواداری راست بودن سطح بارگذاری؛ |
| ۲ | خطی که رواداری راست بودن آن بررسی می‌شود. |


شکل الف-۳- اندازه‌گیری راست بودن

پیوست ب

(الزامی)

ارزیابی تخت بودن آزمونه‌ها و قالب‌ها

در این استاندارد، باید تخت بودن را با اندازه‌گیری راست بودن در چهار موقعیت ارزیابی کرد. همان‌طور که در شکل ب-۱ برای سطوح مدور یا راست گوشه (مربع مستطیل) نشان داده شده است. روش‌های دیگر ارائه شده دست‌کم با همان اندازه درستی، می‌تواند استفاده شود.

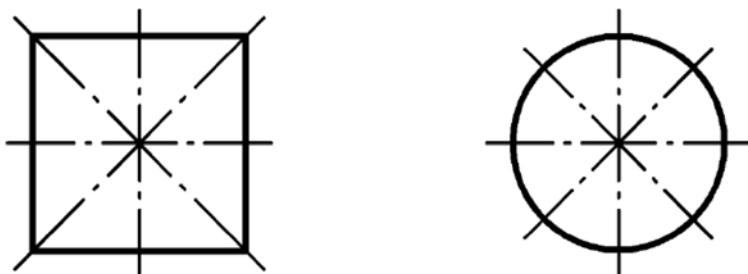

شکل ب-۱- الگوی اندازه‌گیری تخت بودن سطوح مدور و راست گوشه

رواداری راست بودن معادل با رواداری تخت بودن آزمونه‌ها طبق زیربند ۲-۴، زیربند ۳-۴ یا زیربند ۴-۴ و رواداری تخت بودن قالب‌ها طبق زیربند ۵-۲-۵، زیربند ۳-۲-۵ و زیربند ۴-۲-۵ است.

یادآوری- خطکش فولادی با لبه راست و فیلرستنج^۱ با تیغه‌هایی به ضخامت mm (۰,۰۳ تا ۰,۱۰)، برای این اندازه‌گیری‌ها مناسب است. مشخصات آن‌ها ممکن است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط بیان شده باشد.

۱ -Feeler gauge